



2014001687B



检测
CNAS L1135

No: ZL14121490

检 验 报 告

TEST REPORT

样 品 名 称: 橡胶软管 (表面印字)

NAME OF SAMPLE :

委 托 单 位: 杭州海阔橡塑制品有限公司

CLIENT

检 验 类 别: 委托检验

CLASSIFICATION OF TEST

化学工业合成材料老化质量监督检验中心

The Quality Supervision and Inspection Center of Synthetic
Material Ageing of Chemical Industry



化学工业合成材料老化质量监督检验中心

The Quality Supervision and Inspection Center of Synthetic

Material Ageing of Chemical Industry



2014001687E

检验报告 Test Report

检测
CNAS L1135

No: ZL14121490

第 1 页 共 3 页

样品名称 Name of Sample	橡胶软管 (表面印字)	型号/规格 Type/ Specification	5/16"(桔红色)
委托单位 Client	杭州海阔橡塑制品有限公司	检验类别 Classification of Test	委托检验
生产单位 Manufacturing	杭州海阔橡塑制品有限公司	生产日期/批号 Production Date/Batch Number	JVT2014-12A
送样日期 Sampling Date	2014-12-15	样品描述及说明 Description and Explanation of Sample	未见异常
样品数量 Sample Numbers	1 卷	检验编号 Test Number	L14120886
检验依据 Test Method	GB/T 528-2009 GB/T 7762-2003 GB/T 3512-2001	检验项目 Test Item	拉伸性能 热空气老化 臭氧老化
检验结论 Result	检验结果详见下页。 		
备注 Remark	-----		

批准:

Approved by

审核:

Inspected by

主检: 尹车燕

Tested by

化学工业合成材料老化质量监督检验中心

The Quality Supervision and Inspection Center of Synthetic

Material Ageing of Chemical Industry

No: ZL14121490

第2页 共3页

检验项目及结果


Test Items and Results

检验项目	热空气老化 (100℃×72h)	检验结果
拉伸强度, MPa	老化前	4.50
	老化后	6.56
	保持率	146%
扯断伸长率, %	老化前	303
	老化后	226
	保持率	75%
臭氧老化		试验后用2倍放大镜检查样品表面, 未出现龟裂。

样品测试中照片



热空气老化

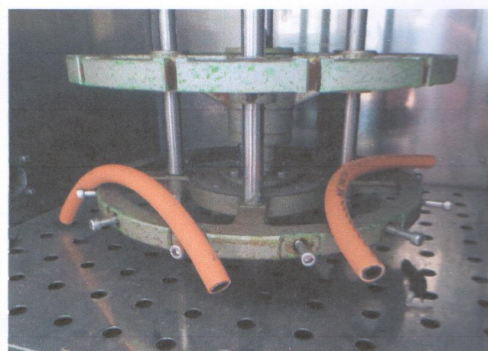

臭氧老化

化学工业合成材料老化质量监督检验中心

The Quality Supervision and Inspection Center of Synthetic

Material Ageing of Chemical Industry

No: ZL14121490

第 3 页 共 3 页

委托方地址 Client Address	广东省惠州市惠阳区新圩镇塘吓凯达发工业区
试样制备及说明 Preparation of Sample and Explanation	试样为委托方提供
主要试验设备（或仪器） Main Testing and Measuring Instruments	AG-IC 20KN 型电子拉力机 L0065 OMS-LCVR 臭氧试验机 L3003 PHH101 高温试验箱 L3047
试验环境及状态 Test Environment and Condition	实验室温度：(23±2)℃；湿度：(50±10)%RH
试验结果不确定度 Uncertainty of Testing Results	-----
分包项目及分包方 Subcontractor and Subcontracting Items	-----
备注 Remark	臭氧老化试验条件：臭氧浓度 50pphm，箱体温度 40℃，共 72h。

3047